

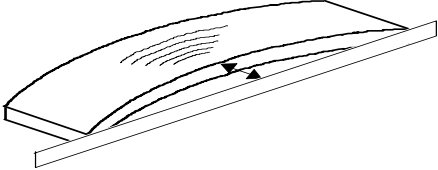
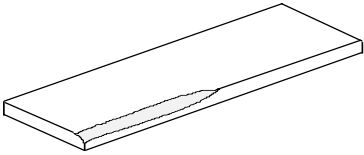
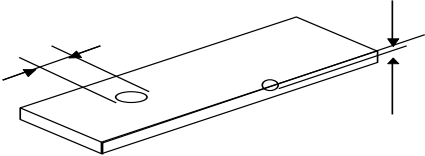
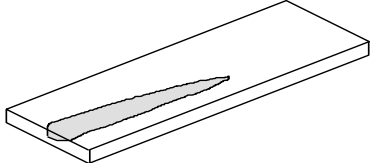
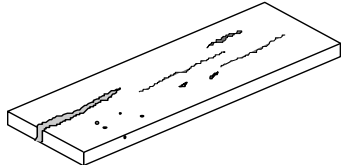


| Datum: | AB |
|--------------------------------|--|
| 29.03.2019 | |
| Hlavní charakteristika | Čtyřstranně hoblovaná prkna. |
| Podlouhlé a křídlové suky | Bez omezení. |
| Zdravé suky | Bez omezení. |
| Shnilé suky (tmavě zbarvené) | Nedovoluje se na lícové straně. |
| Suky se zarostlou kůrou | Zarostlé suky se dovolují o velikosti max. 1/3 šířky dílce na 1 m délky. |
| Vypadavé suky a díry po sucích | Dovolují se u 10% celkového objemu. Díry po sucích o velikosti max. 10 % šířky dílce. |
| Max. počet suků na 1 m délky | Bez omezení. |
| Výsušné trhliny | Dovoluje se max. 35% délky, o šířce max. 0.5 mm. Pronikající trhliny se nedovolují. |
| Čelní praskliny | Max. délka je šířka dílce. Dovolují se pronikající trhliny. Max 30% dílců z celkového objemu. |
| Odlupčivé trhliny | Nedovoluje se. |
| Obliny a mechanické poškození | Nedovoluje se. |
| Smolníky | Max. délka jednoho smolníku je 1/2 šířky dílce, celková max. délka na dílec 200 mm, šířka max. 2 mm. Smolníky do 10 mm se neuvažují. |
| Zárosty kůry, jizvy | Max. délka je šířka dílce. Nebo celková délka na dílci nepřesahuje 250 mm. |
| Tlakové dřevo | Tlakové dřevo u max. 20% celkového objemu. |
| Zabarvení houbami | Houbové napadení se nedovoluje. Lehké zamodránání a tvrdá hniloba je dovoleno u max. 10% celkového objemu na jedné straně a na hraně dílce. |
| Napadení hmyzem | Nedovoluje se. |
| Vlhkost | 16 ± 2% |
| Kvalita hoblování | Max. dovolená délka hrubého hoblování („hit & miss“) na lícových stranách je 2x šířka dílce. Hit & miss povrch na hranách lícových stran je dovolen u max. 10% celkového objemu, do 10% šířky rubové strany. |
| Tolerance | Délka: ± 10 mm. Tloušťka: ± 0.5 mm. Šířka: ± 0.5 mm. |
| | Tyto podmínky jsou platné, není-li specifikováno jinak. Je povolena odchylka od těchto pravidel třídění ve výši max. 5 % z celkového objemu. |

| | |
|--|--|
| <p>Šroubovité zakřivení</p>  | <p>Max. 8 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p> |
| <p>Podélné zakřivení plošné</p>  | <p>Max. 15 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p> |
| <p>Podélné zakřivení boční</p>  | <p>Max. 6 mm na délce 2 m, za předpokladu, že konečné použití dílce není omezeno.</p> |
| <p>Obliny</p>  | <p>Nedovoluje se.</p> |
| <p>Suky</p>  | <p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p> |
| <p>Zabarvení (hniloba, plíseň, zamodráání)</p>  | <p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p> |
| <p>Trhliny a praskliny</p>  | <p>Viz výše popis v tabulce na straně 1.</p> |